

iQ One to nowy rodzaj elastycznej homogenicznej podłogi wyprodukowane z materiału niezawierającego PCW. Oznacza to, że szczególną uwagę należy zwrócić na niektóre szczegóły instalacji. *Są one napisane niebieskim kolorem tekstu i kursywą.*

Warunki I Wymagania

■ Podłoże musi być czyste, suche i bez pęknięć. Należy usunąć kurz i zabrudzenia, takie jak plamy farby, oleju, itd., które mogą zmniejszać przyczepność. Zwróć uwagę, że asfalt, wycieki oleju, środki impregnujące, ślady długopisu, itp. mogą powodować odbarwienia.

Zabezpieczenie przed wilgocią przeprowadza się według lokalnych norm budowlanych. Tam, gdzie to konieczne, w podłożu należy zamontować skuteczną izolację przeciwwilgociową. Sprawdź, czy nie ma wilgoci w podłogach na gruncie, podłogach nad kotłowniami, podłogach z ogrzewaniem podłogowym lub zawierających gorące rury, itd.

■ **Montując ten produkt na podkładach betonowych, które nie mają izolacji przeciwwilgociowej, zmierzona zawartość wilgotności musi być mniejsza niż 2% CCM (zmierzona metodą karbidową).**

■ Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe, maksymalna ustawiona temperatura nie może przekroczyć 27°C, w przeciwnym razie mogą wystąpić nieodwracalne zmiany materiału.

■ Należy szczególnie zadbać o montaż na powierzchniach, gdzie można spodziewać się znacznych zmian temperatur, na przykład w przypadku podłóg wystawionych na silne promienie słońca, gdyż mogą mieć one wpływ na siłę kleju i obróbkę podłoża.

Przygotowanie

■ Należy usunąć kurz i luźne cząstki. Bardzo chłonne podłoża lub podłoża o zmiennej chłonności należy uszczelnić właściwym podkładem. Powierzchnia zagruntowana musi być zupełnie sucha przed rozpoczęciem montażu.

■ Nakładając masy szpachlowe stosuj takie, które spełniają minimalne wymagania norm budowlanych. UWAGA: Może wystąpić odbarwienie podczas stosowania dwuczęściowych mas poliestrowych, jeśli są niewłaściwie i/lub niewystarczająco wymieszane. Nie mieszać bezpośrednio na podłożu.

■ Do zaznaczania używaj tylko ołówka grafitowego. Wszelkie ślady długopisów, cienkopisów, zmywalnych i niezmywalnych markerów, itd. mogą powodować odbarwienia.

■ Jeśli wykorzystuje się materiał z kilku rolek, powinny one mieć te same numery produkcji i być montowane we właściwej kolejności.

■ Przed położeniem podłogi należy pozwolić, aby materiał, klej i podłoże osiągnęły temperaturę pokojową, tj. co najmniej 15°C. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić 30-60%. **Roleki należy przechowywać w pomieszczeniu..**

■ **Roleki należy przechowywać w pozycji pionowej o ile to możliwe.** Nie należy składować rolek w pozycji piramidalnej.

Wszelkie wady materiału należy natychmiast zgłosić w najbliższym biurze sprzedaży, podając kolor i numery rolek, podane na etykiecie.

■ *Unikaj ostrych zagięć i załamania, jeżeli na powierzchni pojawią się białe odbarwienia nagrzać powierzchnię aby je zlikwidować.*

INSTALLATION

■ Montaż należy przeprowadzić w temperaturze pokojowej co najmniej 15°C. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%. Utrzymuj tę samą temperaturę i wilgotność przez co najmniej 72 godziny przed montażem oraz przez cały okres po instalacji i podczas użytkowania.

■ Jeżeli to możliwe przytnij bryty na długość i rozłóż do aklimatyzacji, jest to szczególnie ważne przy długich arkuszach.

■ *Wykładzina może być klejone wyłącznie klejami zatwierdzonymi do klejenia iQ One. Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta kleju.*

■ Czas instalacji zależy od warunków takich jak temperatura otoczenia, wilgotność, absorpcyjność podłoża.


■ **Bryty należy montować tak, aby unikać różnic kolorów. Odwracaj bryt, kiedy tylko jest to możliwe o 180°.**

■ Dokładnie zwalczaj powierzchnię, aby wykładzina podłogowa dobrze się przykleiła i aby usunąć powietrze. Uważaj, aby narzędzie używane do walcowania podłogi nie rysowało powierzchni. Użyj walca dociskowego o masie 50kg-65kg i wałku poprzecznie. Zawsze bądź ostrożny przy przycinaniu, wykonywaniu rowków, itd.


If any doubts or clarifications should be needed, please contact your local Tarkett representative for further information.

Kształtowanie naroży, cokołów


- Cokoły powinny mieć około 100mm wysokości, w przypadku pokrycia ścian nadmiar powinien być nie mniejszy niż 30mm. Dla jak najlepszego przylegania należy wyrównać powierzchnie ściany. Co zapewni szczelne przyleganie wykładziny i pokrycia ściennego oraz wodoodporność łączenia.
- W odległości mniejszej niż 0,5m od odpływów wody nie zaleca się stosowania szwów

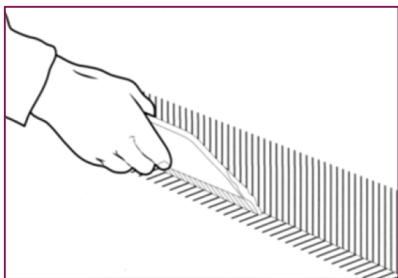


Stosując prostą krawędź i ołówek zaznaczyć linie około 10 cm na wszystkich ścianach na które będzie zachodzić wykładzina. Nałożyć klej do odrysowanej linii za pomocą szpatułki z drobnymi zębami. Rozprowadzić część kleju na podłodze tak jak na rysunku.

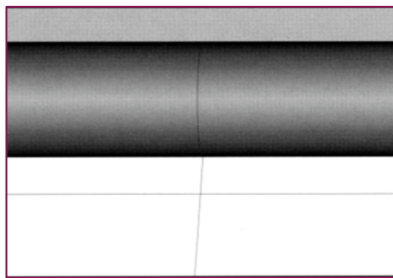

Podczas gdy klej schnie, należy dociąć arkusze. Arkusze powinny być dłuższe niż długość pokoju aby zapewnić odpowiedni naddatek na ściany, umieszczenie tych samych oznaczeń w centralnej części podłoża i arkusza wykładziny ułatwi jego równe ułożenie.

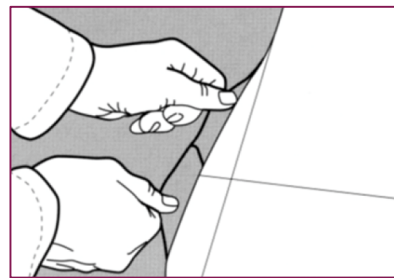


Gdy szerokość pokoju przekracza szerokość jednego arkusza, oznacz linie równoległą do ściany w odległości mniejszej o 12cm niż szerokość arkusza. Na nakreślonej linii wyznacz środek pokoju, oraz zaznacz środki arkuszy, pozwoli to na szybkie dopasowanie arkuszy.

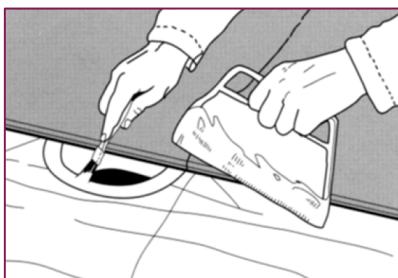


Odegnij część wykładziny aby pokryć podłogę klejem używając szkatuł o małych zębach w miejscach trudno dostępnych i w obrębie odpływów użyj pędzla. Zapoznaj się z wytycznymi producenta odpływu.




Do ułożenia wykładziny w krawędziach między ścianą a podłogą używaj odpowiednich narzędzi takich jak Tarkett Hockey Stick (art. no. 1258003) lub podobnego narzędzia. Nie używaj Rolki

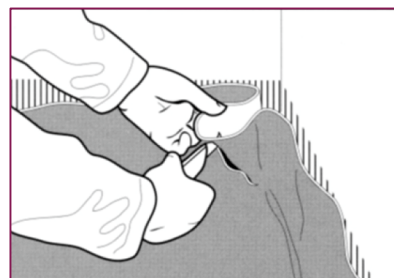


W narożach podczas ich dopasowania, przeciąć wykładzinę w miejscu nadmiaru materiału 5mm nad podłożem. Jeżeli materiał musi być podgrzany przed ułożeniem podgrzej przestrzeń między materiałem a ścianą. To zapewni lepszą przyczepność między materiałem a klejem..

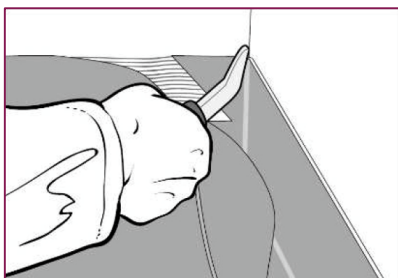

Docisnąć materiał dokładnie i mocno do naroża za pomocą Tarkett Hockey Stick lub podobnego narzędzia.

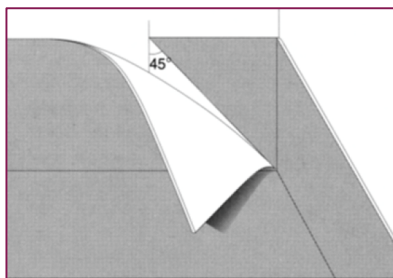


Szew musi być ułożony na jednej ze ścian pod kontem 45°.

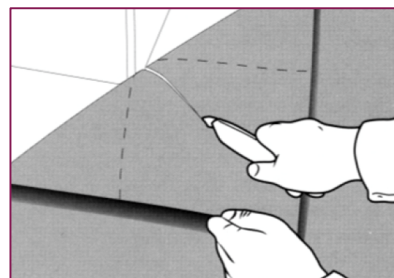


Gdy dopasowujemy narożnik zewnętrzny należy po ułożeniu wykładziny odwrócić naddatek i wykonać cięcie 5mm nad podłożem. Linia przerywana przedstawia narożnik wykładziny, cięcie o około 45° względem tych linii..


If any doubts or clarifications should be needed, please contact your local Tarkett representative for further information.

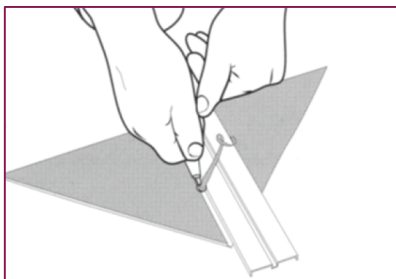


Aby dokleić trójkąt naroża w łatwy i bezpieczny sposób, należy naciąć frez na tyle trójkąta tak aby nie był on głębszy niż połowa grubości wykładziny.

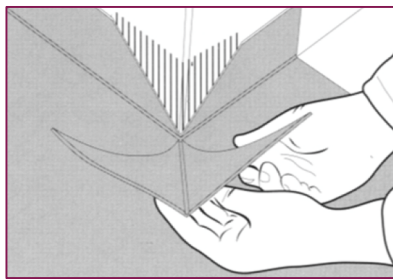

Po przygotowaniu trójkątny element może zostać doklejony do ściany. Jeżeli występują naddatki materiału należy przyciąć trójkąt tak aby dopasować go do cokołu utworzonego przez wykładzinę

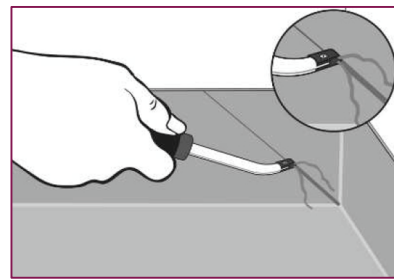


Wszystkie szwy muszą być przycięte przed spawaniem.

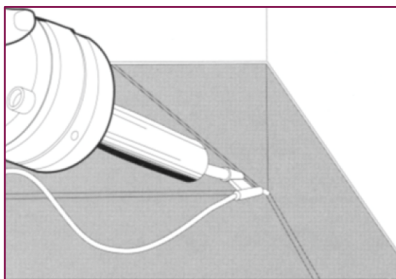


Używaj pistoletu na gorące powietrze, wraz z Tarkett Speed Welding nozzle zaprojektowany specjalnie zaprojektowany do spawania wykładzin winylowych. Aby zapewnić idealne spawanie i uszczelnienie łączenia zadbaj o odpowiednie przycięcie krawędzi i upewnij się że z powierzchni spawanej jest usunięta warstwa PUR Reinforced.


Kształtowanie wokół rur i odpływów wody

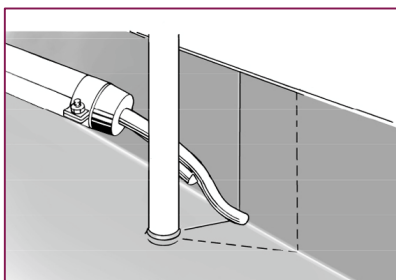


Wokół rur przy ścianach, przetnij arkusz zgodnie z linią zaznaczoną na rysunku, pokryj podłogę wykładziną tak aby uformować ciasną obręcz wykładziny. Jeżeli stosujemy prefabrykowaną zaślepkę postępuj zgodnie w poniższymi wytycznymi:
1) Ułóż wykładzinę w koło rury Doklej do podłoża i wykonaj spawy.

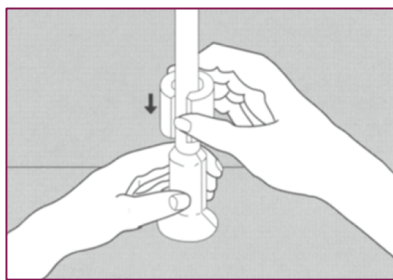

2) Prefabrykowaną zaślepkę montować zgodnie z instrukcją producenta. Wykonaj dodatkowe uszczelnienie za pomocą uszczelnacza odpowiedniego do tego typu zastosowań. Zaślepka może być stosowana jako dodatkowe uszczelnienie..

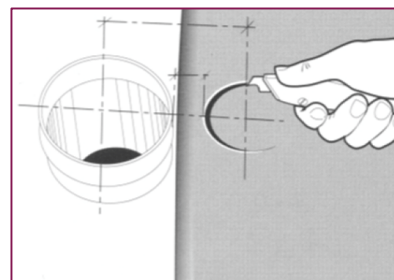


Przy obróbce odpływu, na odwróconej wykładzinie zaznacz środek odpływu i wytnij okrąg średnicy mniejszej o 25mm niż średnica rury. Tak jak pokazano na rysunku. Podgrzej arkusz w miejscu nakładania, wciśnij na rurę oraz odetnij nadmiar wykładziny.. Podczas naciągania mogą pojawić się białe ślady, nie mają one wpływu na funkcjonalność wykładziny.

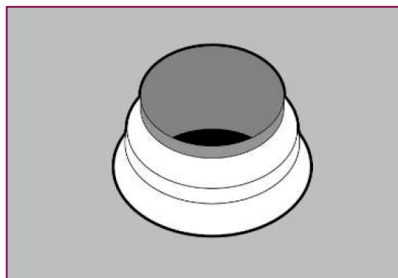


Alternatywnie użyj prefabrykowanego wykończenia rur.

If any doubts or clarifications should be needed, please contact your local Tarkett representative for further information.

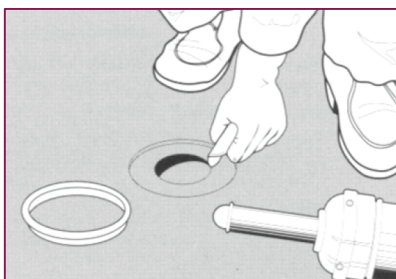


W przypadku odpływów płaskich podgrzej wykładzinę w miejscu odpływu i odcisnij odpływ za pomocą pierścienia zaciskowego. Wytnij otwór mniejszy niż średnica odpływu podgrzej wykładzinę i osadź pierścień zaciskowy, odetnij nadmiar wykładziny. Alternatywnie użyj wycinarki zgodnej z zaleceniami producenta odpływu.
Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta odpływu!

Frezowanie i Spawanie

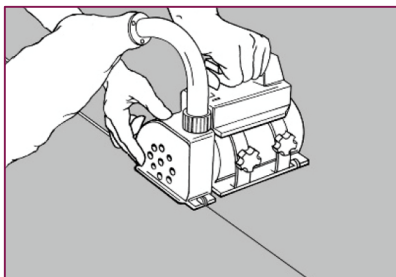


Arkusze są spawane na gorąco. Nie spawać, dopóki klej całkowicie nie połączy się z podłożem (nie wcześniej niż 24 godziny po położeniu). Spojenia są fazowane lub rowkowane do ok. $\frac{3}{4}$ grubości za pomocą ręcznego narzędzia lub maszyny przed spawaniem.

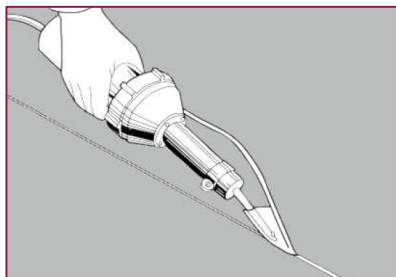

Spawaj na gorąco używając Tarkett Speed Welding Nozzle. Przeprowadź próby spawania na ścinkach, przed rozpoczęciem pracy pozwoli to dostosować temperaturę i prędkość spawania.

Zaleca się używać nieznacznie wyższą temperaturę spawania w porównaniu do wykładzin PCW.

TRIMMING

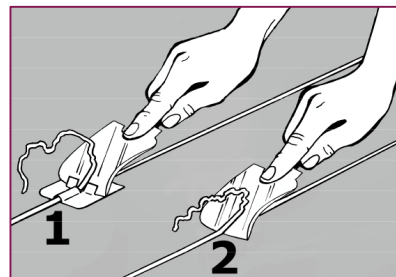

Uwaga: Oba cięcia muszą być przeprowadzone gdy sznur spawalniczy jest jeszcze ciepły. Rozpocznij przycinanie tam, gdzie zaczynałeś spawanie. Przycinanie zaleca się wykonywać w dwóch etapach: przycinanie zgrubne i dokładne.

Kontrola

■ Prace należy zakończyć kontrolą. Sprawdź, czy położona podłoga nie ma żadnych resztek kleju i czy wiązanie jest trwałe i nie ma pęcherzy powietrza..

Ogólne

■ Niniejsze informacje podlegają zmianom w związku z ciągłymi ulepszeniami.

- Item No. 1258008 Corner Knife
- Item No. 1258003 "Hockey Stick"
- Item No. 1258012 Speed Welding Nozzle
- Item No. 1258014 Clean Brush for Speed Welding Nozzle
- Item No. 1258021 Welding Nozzle Swan Neck

Aby uzyskać najlepsze rezultaty

- Należy dokładnie przestrzegać wszystkich specyfikacji i instrukcji.
- Stosuj tylko kleje zalecane przez producenta kleju.
- W razie wątpliwości dotyczących którejkolwiek części montażu skontaktuj się z przedstawicielem Tarkett.

If any doubts or clarifications should be needed, please contact your local Tarkett representative for further information.